

**PANNONIUSZ KÖNYVKÖTŐ
ÉS RESTAURÁTOR MŰHELY**
ÉRD, CSANÁD utca 71. 2030
pannoniusz@gmail.com

**NÉPRAJZI MÚZEUM
KÖNYVTÁRA**
Budapest, Kossuth tér 12.
Fábián Mária

Restaurálási dokumentáció

Gróf Andráshy Manó: Utazás Kelet Indiákon (Pest)

Méreték: Könyvtest: magasság: 59 cm
szélesség: 42,7 cm
vastagság: 2 cm

Táblák: magasság: 60,2 cm
szélesség: 43,1 cm

A könyv állapota restaurálás előtt: fólió méretű barna félbőr kötésű könyv, lilás-barna vászonborítással. Az első táblán aranyozott címnyomás, közép mezőben két tevét ábrázló, nagy méretű díszítmény, szintén aranyozással. Gerincen bordákat jelző aranyozott vonalak. A kötés nagyon rossz állapotú volt, mindkét tábla leszakadt a könyvtestről. A gerincbőr erősen sérült, lábnál hiányos, a teljes felületen kopott, szakadozott, anyaga erősen savasodott. A sarkak megrogytak, a bőrborítás elkopott, hiányos, szintén savas. A vászon borítás a táblák élein teljesen elvékonyodott, szétfoslott, szakadozott.

A könyvtest lapjaira esett szét, a fűzés teljesen meglazult, elszakadozott. A lapok szélei több helyen szakadozottak, töredezetek voltak, valamint a felületük erősen szennyezett, poros volt.

A restaurálás menete: A könyvtest borításának leemelése, a könyvtest szétszedése, a lapok tisztítása radírozással teljes felületen, portalanítása ecsettel. Javítás, a sarkak, szélek kiegészítése merített széllel, illetve vastag japán papírral, az ívközepek javítása kissé vékonyabb japán papírral, az ívek vastagodását elkerülendő.

Fűzés az eredeti szerint, öt kibontott spárga bindre. A gerinc kasírozása vászonnal, oromszaegők pótlása.

A táblák tisztítása alkoholos desztillált vízzel, a vászon borító felnyitása a táblák éleinél, a régi bőr sarkak leemelése, a sarkak megerősítése, bőrrel történő beborítása.

A táblák éleinek alapótlása vászon csikokkal, új gerincbőr felhúzása, a régi vászonborítás vissza-ragasztása, a vászon nyílások kiragasztása, előzők-tükrök kiragasztása, eredeti gerincbőr visszahelyezése.


Felhasznált anyagok: japánpapír, merített papír, könyvkötő vászon, borjú bőr, Glutofix, enyv, Planatol, alkohol, desztillált víz

A munka menetét rögzítő dokumentációs fotókat lásd a mellékletben.


Detk, 2010, márc.1.

Tisztelettel:


Juhász János

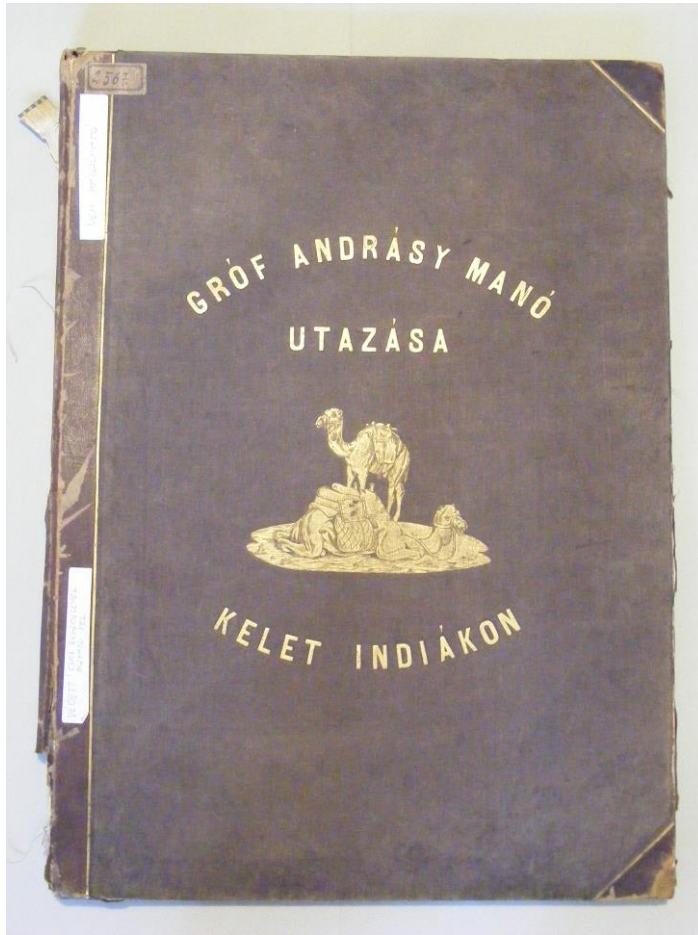


A könyv borítója restaurálás előtt

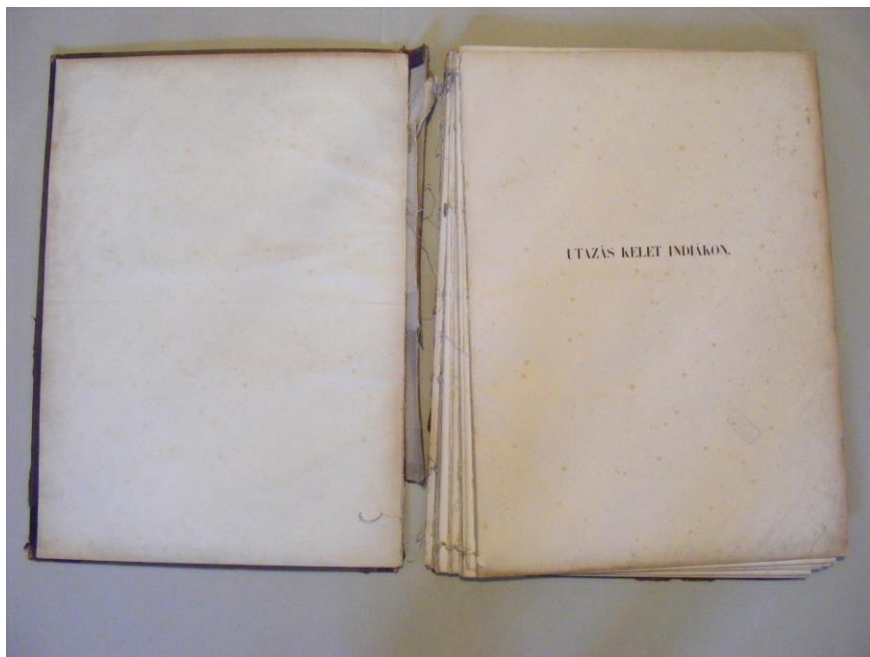

Meglazult ívek, szakadozott lapszélek

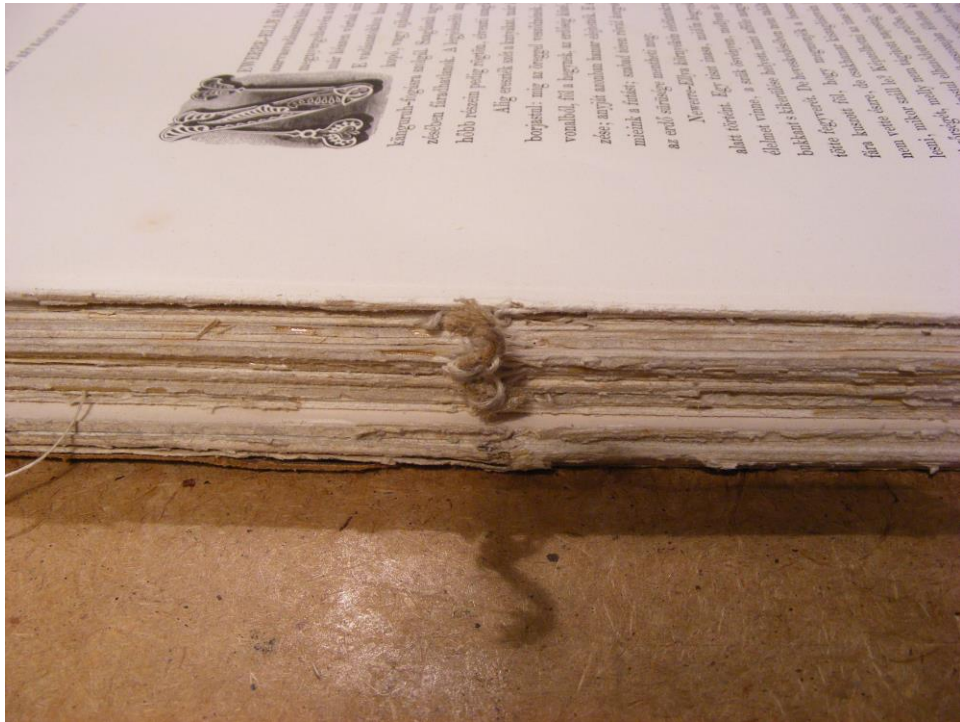

Szakadozott bindek

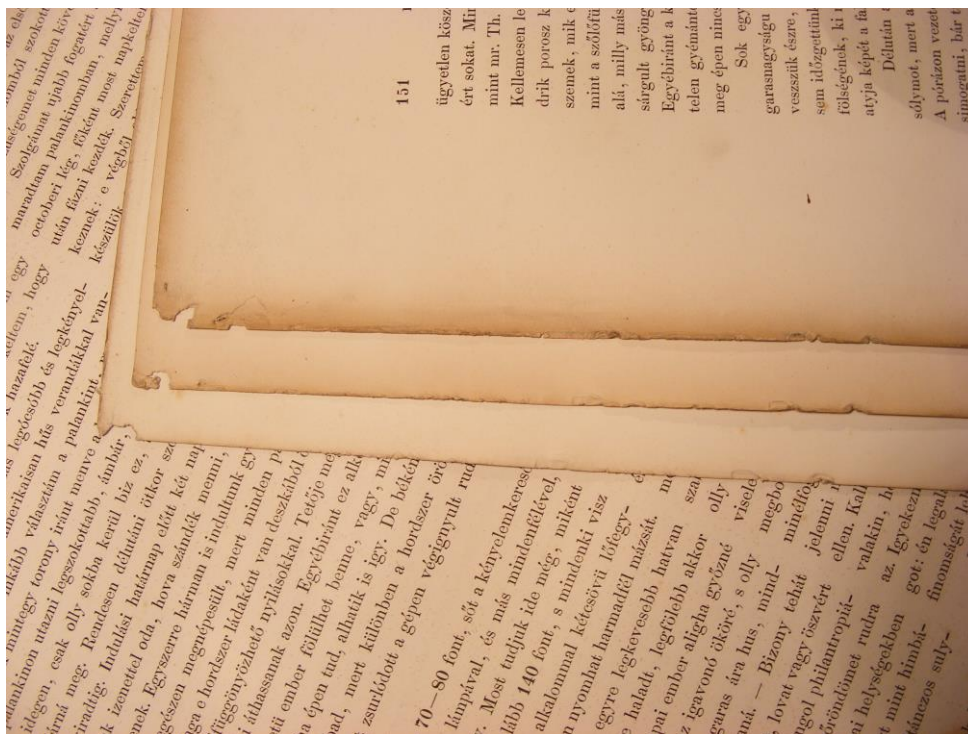


savas hiányos lapszélek



A gerinc sérülése fejnél



A lapszél sérüléseinek javítása

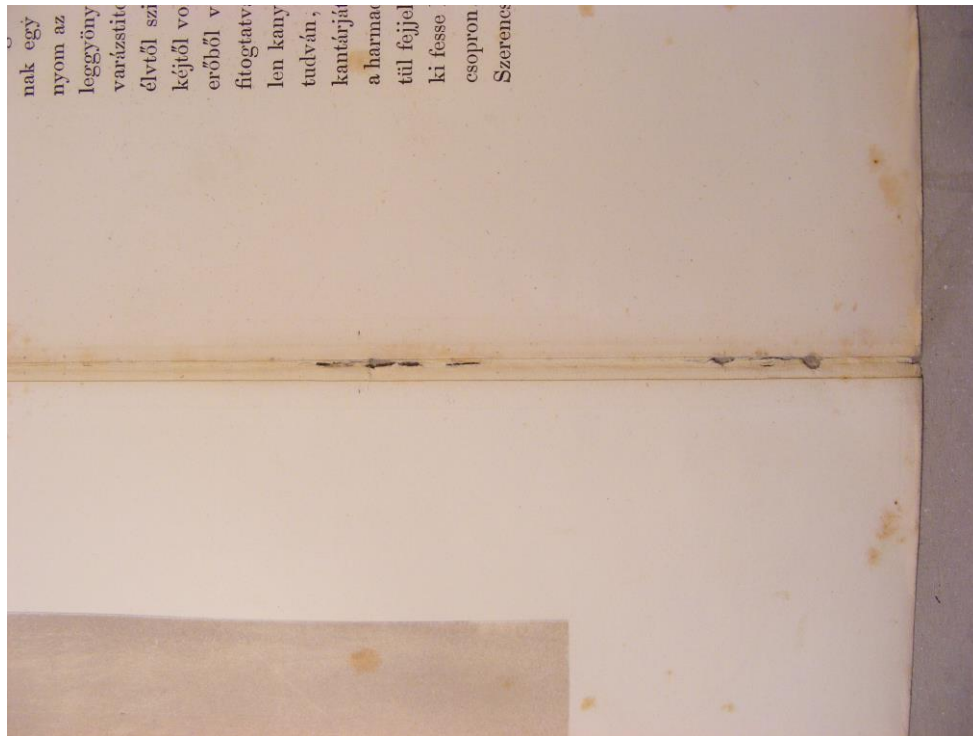


Az ívközép sérülése




Fűzés




Megerősített sarkak

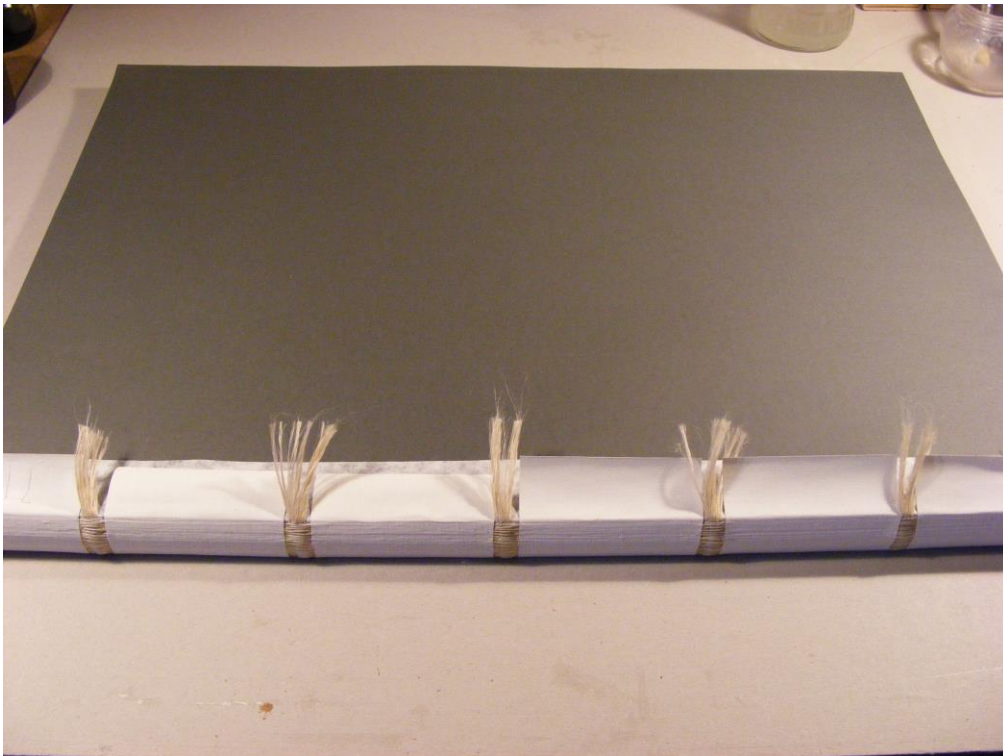

A felfűzött könyvtest

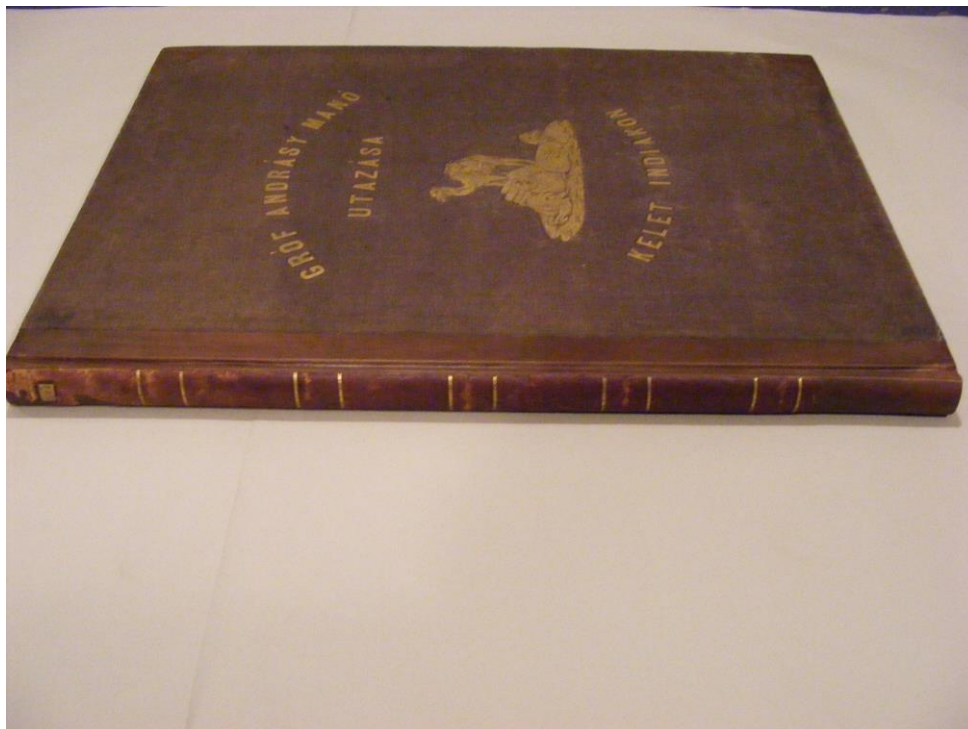

A kész kötés

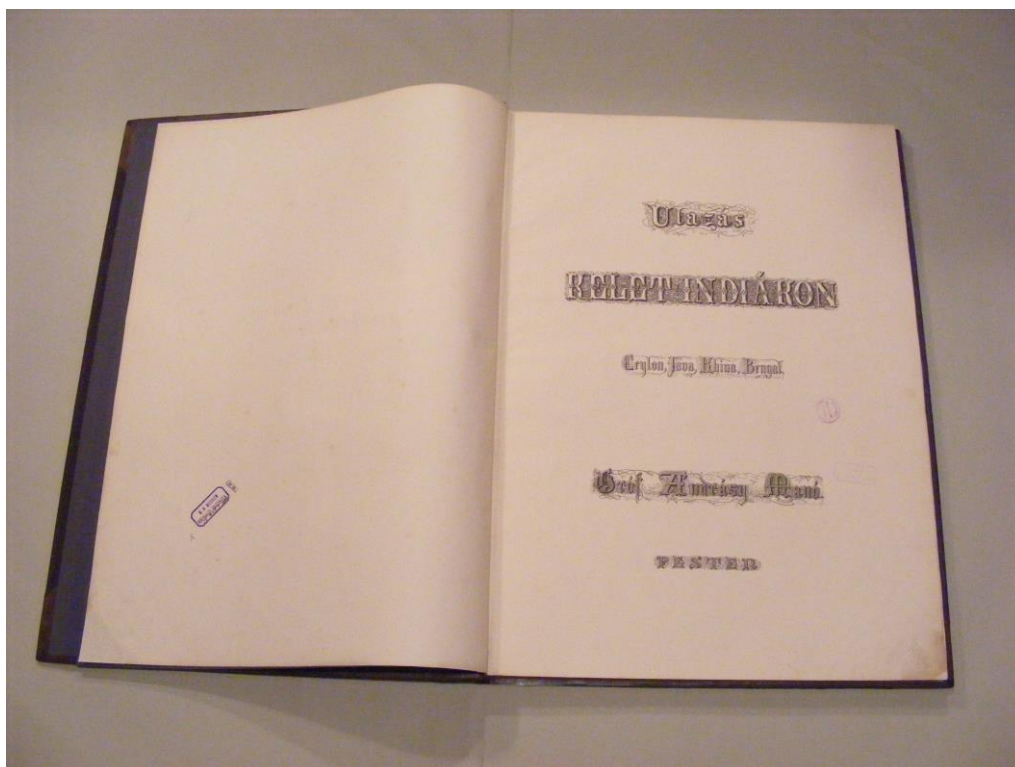


Javított címlap



Javított könyvtest



Gerinc és oromszegő

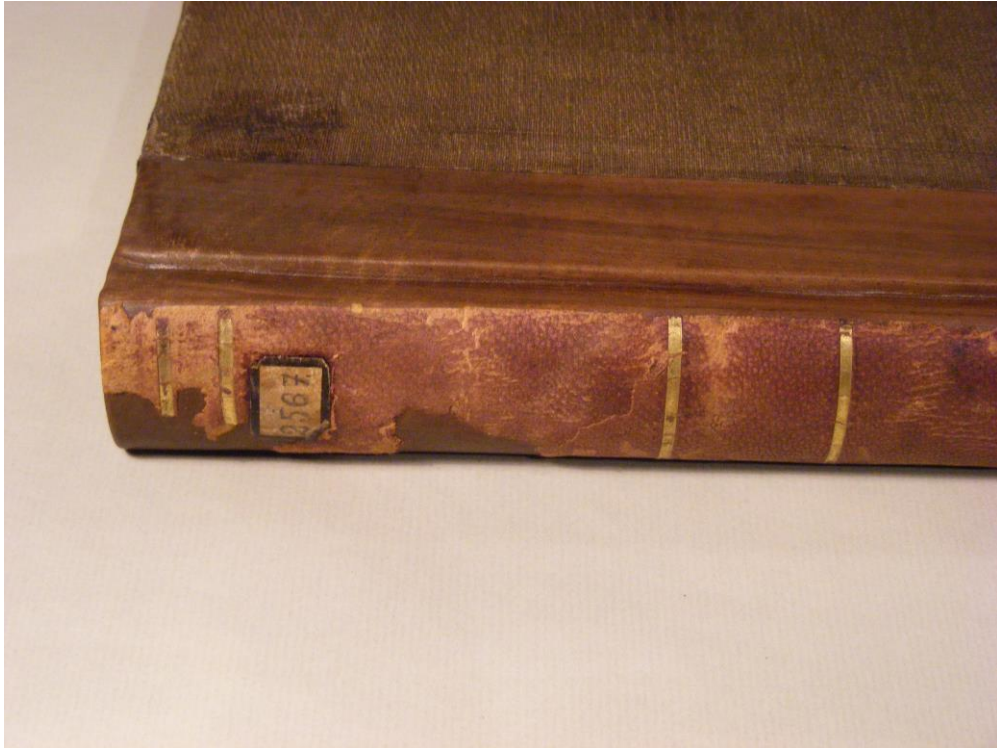

Az eredeti gerincbőr az új gerinc